

Ficha Técnica de Produto

Norma de Produto: NP EN 13108-1:2011 - Misturas Betuminosas - Especificações dos Materiais - Parte 1: Betão Betuminoso

Centro de Produção/Central:

Alenquer

Produto:

AC20base35/50(MB)c AQ


Designação comercial:

AC20base35/50(MB)c AQ

Peneiro (mm)	Requisitos Gerais			Requisitos Empíricos		
	Composição do Laboratório			Validação da Composição		
	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)	Valores Típicos (%)	Limite Mínimo (%)	Limite Máximo (%)
40,000						
31,500	100	100	100	100	100	100
20,000	99	90	100	99	90	100
16,000						
14,000						
12,500	75	57	86	76	67	85
10,000						
8,000						
6,300						
4,000	44	34	49			
2,000	34	26	41	27	20	34
1,000						
0,500	15	12	26	12	7	17
0,250						
0,125	7	4	14			
0,063	4,5	2,0	7,0	5,3	2,3	8,3

Características	NP EN 13108-1
Materiais Constituintes	
Ligante	35/50
Agregados	
B2	Brita Calcário Nº2 AQ (12/20 mm)
B1	Brita Calcário Nº1 AQ (4 /12 mm)
B0,5	Brita Calcário Nº0,5 AQ (2/5 mm)
Pó	Pó Calcário AQ (0/4mm)
Requisitos Gerais	
Percentagem de Ligante (%)	4,3
Dmax (mm)	20
Porosidade (%)	Vmin3 Vmax6
Sensibilidade à água	DND
Resistência à deformação permanente	DND
Temperatura de fabrico (°C)	150 a 190
Requisitos Empíricos	
Conteúdo em Ligante Corrigido	B _{min3,8}

Curva Granulométrica Tipo

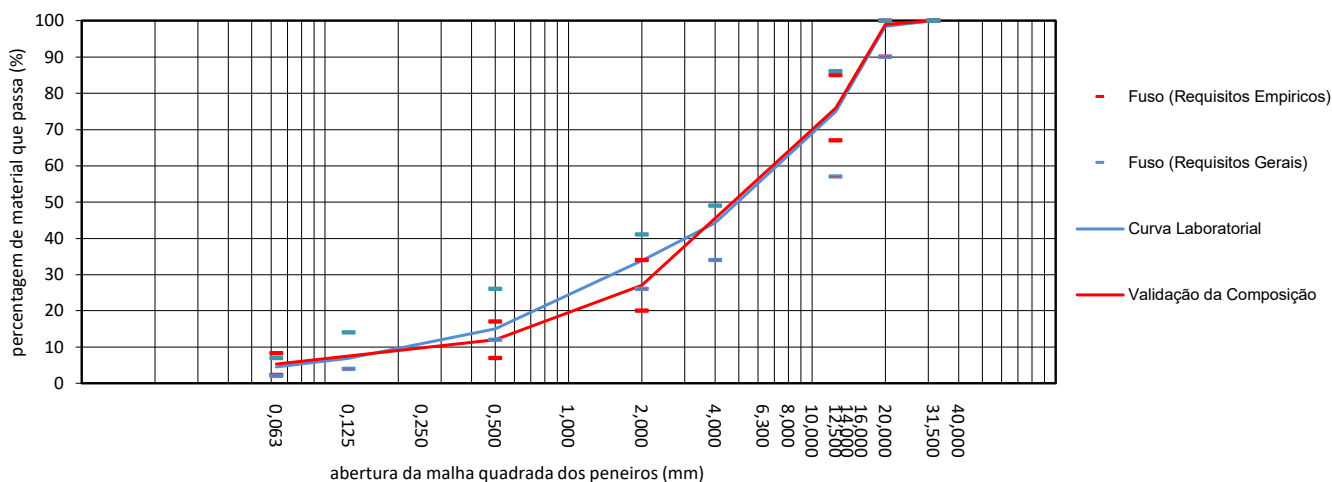

Observações:

DND - Desempenho Não Determinado

Doc.L 172	Revisão: 02	Data: 19/03/2020	Elaborou: Paula Jorge	Aprovou:
-----------	----------------	---------------------	--------------------------	----------